

بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیرنشده

Study of the Effect of Core-Twist Hybrid Yarn Glass / PET on Mechanical Properties of Unsaturated Polyester Resin

حمیدرضا موحد^{*}، احمد عارف آذر^۲، صدر اسکندرنژاد^۱، محمد حسین بهشتی^۳

۱- تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی ۱۹۳۹۵/۴۱۵۸

۲- تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر، صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۴۴۱۳

۳- تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۱۵

دریافت: ۱۷/۰۷/۸۱، پذیرش: ۱۹/۱۱/۸۱

چکیده

استفاده از نخهای پیوسته با ویژگیهای منحصر به فرد در فرایندهای شکل دهنده کامپوزیتها مانند رشته پیچی و پولتروزن روز به روز در حال افزایش است. در این پژوهش، از نخ شیشه به علت داشتن مدول و استحکام کششی زیاد به عنوان تقویت کننده مرکزی و از نخ پلی استر سیر شده با ساختارهای مختلف به دلیل داشتن ازدیاد طول و چقرمگی زیاد به عنوان پوسته روی نخ شیشه، به شکل نخ مغزه - تاب، استفاده شد. نخهای هیبریدی تهیه شده به شکل پارچه های تک جهتی در سه لایه با رزین پلی استر سیر نشده آغشته و از سیستم پخت سرد برای ساخت قطعات کامپوزیتی استفاده شد. اثر میزان پوشش دهنده و همچنین اثر ساختار نخ پلی استر بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتها تهیه شده مورد مطالعه قرار گرفت. با انجام آزمونهای مختلف، خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات در دو جهت موازی و عمود بر الیاف معین شد. نتایج بدست آمده و بررسیهای میکروسکوپی نشان می دهند که کامپوزیتها هیبریدی تقویت شده با نخ شیشه پوشش یافته با نخ پلی استر رسیده در مقایسه با کامپوزیتها دیگر از خواص مکانیکی، جذب انرژی دراثر کشش و استحکام ضربه ای بمراتب بهتری برخوردارند و کامپوزیتها هیبریدی، که از نخهای پوششی با ۴۰۰ تاب در مترا ساخته شده اند، خواص مکانیکی بهتری نسبت به سایر نخهای پوششی دارند. در نتیجه وجود تاب، نوع ساختار و جنس نخهای پوششی می تواند بر تغییر نحوه شکست نمونه های کامپوزیتی از حالت مخرب به حالت کنترل شده مؤثر باشد.

واژه های کلیدی

نخ پوششی، هیبرید، الیاف پلی استر،
الیاف شیشه، رسیده شده

مقدمه

در سالهای اخیر استفاده از نخ هیبریدی برای ساخت مواد کامپوزیتی کاربرد زیادی پیدا کرده است. برای ساخت این نوع نخها روش های متعددی وجود دارد، از جمله در کنارهم قرار دادن دو یا چند رشته از الیاف، مخلوط کردن الیاف به روش کامینگل، روش پوسته - مغزه و کامپوزیتها هیبریدی که در آنها از دو یا چند نوع تقویت کننده استفاده می شود خصوصیات بر جسته ای در مقایسه با کامپوزیتها معمولی دارند. از جمله این مزیتها نسبت استحکام به چگالی عالی، کاهش وزن، کاهش حساسیت به شکاف برداشتن و بهبود چقرمگی شکست است [۱].

Key Words

covering yarn, hybrid,
polyester fibers,
glass fibers,
spun

- الیاف پلی استر رشته ای کاملاً جهت یافته (FOY) از کارخانه ایران ترمه با چگالی خطی ۱۸/۱ tex
- الیاف پلی استر بافته شده از کارخانه رضا باف با چگالی خطی ۱۶/۶ tex
- رزین پلی استر نوع ایزو ۷۹۴۰۳۵۱۲ از شرکت صنایع شیمیایی بوشهر و
- متیل اتیل کتون پروکسید و کبالت نفتنتات تجاری ساخت هلند.

دستگاهها

از دستگاه بروکفیلد مدل LVT برای اندازه گیری گرانبروی رزین، دستگاه SPI مدل BD 111 برای اندازه گیری رفتار پخت رزین، دستگاه کشش SDL Universal Strength Tester برای اندازه گیری استحکام نخهای پوششی و تعیین استحکام چسبندگی نخ به ماتریس، آزمون پوسته شدن، دستگاه کشش اینسترون مدل ۴۴۸۳ برای اندازه گیری استحکام کششی قطعات کامپوزیتی، دستگاه ضربه Charpy مدل CI-30 برای اندازه گیری استحکام ضربه ای، دستگاه سختی سنج بارکول (Barcol) مدل ۱/۹۳۴ GYZ برای تعیین سختی و از میکروسکوپ الکترون پویشی (SEM)، میکروسکوپ پرورزکتینا و دوربین عکاسی برای عکس برداری از سطح شکست قطعات استفاده شده است.

روشها آزمونها

کلیه آزمونهای خواص فیزیکی و مکانیکی مطابق روشهای استاندارد ASTM انجام شده است. آزمونهای خواص فیزیکی از قبیل گرانبروی مطابق استاندارد D2983 ASTM زمان ژل شدن و دمای بیشینه پخت روی آمیزه رزینی انجام شد و نیز آزمایش‌های خواص مکانیکی شامل آزمون کشش نخ ۹۵a ASTM D ۲۲۸۳۸۲۲-۹۵a، آزمون کشش قطعات کامپوزیتی ۹۵ ASTM D ۳۰۳۹M-۹۷، ضربه ۲۵۶-۹۷ ASTM D ۲۵۸۳ روی نمونه های ساخته شده انجام گردید. از هر حالت دست کم پنج نمونه آزمایش شده و متوسط نتایج حاصل و انحراف معیار آنها گزارش شده است.

جدول ۱ - وزن واحد سطح (g/m^۲) پارچه های تک جهتی تهیه شده.

میزان تاب در متر					نوع نخ
۰	۱۰۰	۴۰۰	۷۰۰	۱۰۰۰	
۳۵۲	۳۷۶	۴۰۴	۴۲۶	۴۵۸	نخ پوششی با نخ رسیله شده
۳۰۰	۳۰۵	۳۱۰	۳۱۲	۳۳۸	نخ پوششی با نخ کاملاً
۲۹۳	۳۰۴	۳۰۸	۳۱۰	۳۳۸	جهت یافته
					نخ پوششی با نخ بافته شده

روش پیچاندن پیشنهاد شده است [۲-۷]. انتخاب نوع نخ هیبریدی به خواص نهایی قطعات هیبریدی بستگی دارد. استفاده از الیاف با ازدیاد طول کم و زیاد و مخلوط آنها می تواند باعث بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی گردد. بکارگیری مناسب الیاف معدنی و آلی در یک بستر پلیمری می تواند اثری مثبت بر نوع تقویت کنندگی در کامپوزیتهاي پلیمری داشته باشد [۸].

استحکام ضربه ای، استحکام کششی عرضی و میزان جذب انرژی کم و شکنندگی از ضعفهای عمدۀ کامپوزیتهاي تقویت شده به وسیله الیاف شیشه محسوب می شوند [۹] که فرایند شکست محرب و غیر قابل پیش بینی و کاهش استحکام ضربه ای محصولات ساخته شده به وسیله الیاف شیشه را موجب می شوند. هر چند در بعضی موارد با افزودن برخی پرکننده ها و تقویت کننده ها این ضعفها بر طرف می شوند، ولی اصلاحات و تحقیقات بیشتر در این زمینه ها لازم است تا زمینه رشد استفاده از نخهای هیبریدی و کامپوزیتهاي هیبریدی برای بهبود خواص نهایی محصولات کامپوزیتی تک لیفی فراهم شود.

در این کارپژوهشی از روش پیچاندن چند نخ پلی استر در جهت‌های مثبت و منفی روی نخ مرکزی شیشه ای استفاده شده است که از این پس نخ پوششی یا مغزه - تاب (core-twist) نامیده می شود. برای تعیین اثر مقدار پوشش روی نخ مرکزی از تابهای مختلف استفاده شده است. ویزگی مؤثر تاب بر نخ مرکزی، وجود نواحی برجسته برای چسبندگی بهتر نخ به رزین و نواحی خالی از نخ پوسته برای نفوذ رزین به مرکز نخ پوششی است. باید توجه داشت که ساختار، جنس نخ پوششی و میزان تاب اثر زیادی بر خواص می گذارد.

هدف اصلی در این پژوهش، استفاده از نخ شیشه با پوشش پلی استر با ساختارهای مختلف و برسی نقش تاب بر خواص کامپوزیت با ماتریس پلی استر سیر نشده برای کاربردهای مهندسی و مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهاي ساخته شده با نخهای هیبریدی پوششی با کامپوزیت شیشه خالص است.

تجربی

مواد

مواد اولیه مورد استفاده در این کارپژوهشی عبارتند از :

- الیاف شیشه به شکل نخ رشته ای از نوع E با چگالی خطی ۱۰۰ tex ساخت شرکت روسي Staclobvelenco

- الیاف پلی استر با طول کوتاه که به کمک سیستم رسینگی حلقه ای با چگالی خطی ۳۰ tex در کارخانه قرقره زیبا رسیله شده است،

سیستم تهیه نخ پوششی

آمیزه رزین پلی استر ایزو فتالیک سیبر نشده همراه با ۷/۵ درصد پروکسید، ۱ درصد کیالت نفتات با گرانزوی ۳۵۰ mPas، زمان ژل شدن ۱۷ دقیقه و بیشترین دمای واکنش پخت 271°C تهیه شد و اختلاط رزین و الیاف به صورت دستی در سه لایه با درصد جزء حجمی کل الیاف $2 \pm 2/3$ (جزء حجمی الیاف شیشه $1/10 \pm 1$ درصد و جزء حجمی الیاف پلی استر $2 \pm 2/7$) درصد) انجام شد. باید خاطر نشان کرد که به دلیل اشتعال پذیری الیاف پلی استر امکان انجام آزمون سوزاندن میسر نیست، از این رو با استفاده از معادلات تعیین خواص، نمره نخ پوششی و وزن نمونه، محاسبات تعیین درصد حجمی اجزا انجام گرفت. برای کنترل بیشتر میزان الیاف و رزین مصرفی در هر قطعه از قالب سیلیکونی استفاده شد. نمونه های کامپوزیتی برای آزمون کشش مطابق استاندارد ASTM D ۳۰۳۹ به ابعاد $200 \times 25 \times 3$ mm تهیه و به منظور اطمینان از کامل شدن فرایند پخت، قطعات ساخته شده به مدت ۲ ساعت در دمای 60°C برای عملیات پس پخت قرار گرفته و سپس آزمون روی قطعات آماده شده انجام گرفت.


برای ساخت نخ پوششی از دستگاه تابندگی با دو دوک توالی که طراحی و ساخت آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات توسط مؤلف صورت گرفته است استفاده شد. در این دستگاه، نخ مغزه شیشه پس از عبور از راهنمای خاص از میان دو دوک توالی گردان عبور و نخهای پوسته به صورت ضربه‌ری روی نخ مغزه تابانده می‌شوند که این کار باعث برقراری تعادل و تاب نخوردن نخ مغزه می‌شود. برای افزایش میزان پوشش دهی نخ پوششی به نخ مغزه از روش تاب دادن استفاده شده است. میزان تاب در هر متر نخ پوششی 1000 ، 100 ، 400 و 700 است.

سیستم تهیه پارچه تک جهتی

برای تهیه پارچه تک جهتی از دستگاه کلاف پیچ استفاده شده است. به کمک این دستگاه نخهای تهیه شده در یک جهت و با تراکم مشخص و به منظور تهیه پارچه تک جهتی در کنار هم قرار داده می‌شوند. چگالی سطحی پارچه های تک جهتی تهیه شده در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۲ - خواص فیزیکی و مکانیکی نخهای پوششی تهیه شده (اعداد داخل پرانتز انحراف معیار مقادیر محاسبه شده است).

میزان تاب در متر				خواص	نوع نخ
۱۰۰	۴۰۰	۷۰۰	۱۰۰۰		
۱/۸۸ (۰/۴)	۱/۸۰ (۰/۴)	۱/۸۰ (۰/۳)	۱/۷۶ (۰/۵)	چگالی (g/cm ³) مقاومت سایشی (دور) استحکام کششی (g/tex) ازدیاد طول تا پارگی (%)	شیشه پوشش داده شده با نخ پلی استر ریسیله شده
۶۵ (۱۸)	۸۶ (۱۵)	۸۸/۶ (۱۸)	۵۹/۲ (۱۳)		
۳۸ (۲)	۳۵/۸ (۱)	۳۳/۶ (۲)	۳۱/۹ (۲)		
۶ (۰/۵)	۷/۲ (۰/۵)	۷/۲ (۰/۴)	۸/۸ (۰/۹)		
۲/۰۵ (۰/۷)	۲/۰۴ (۰/۴)	۲/۰۳ (۰/۳)	۱/۹۶ (۰/۶)	چگالی (g/cm ³) مقاومت سایشی (دور) استحکام کششی (g/tex) ازدیاد طول تا پارگی (%)	شیشه پوشش داده شده با نخ پلی استر کاملاً جهت یافته
۴۴/۱ (۶/۱)	۴۷/۸ (۵)	۴۵ (۶/۶)	۳۴ (۷/۵)		
۴۸/۸ (۲/۵)	۴۷/۹ (۲)	۴۷/۹ (۲)	۴۶/۷ (۳)		
۵/۳ (۰/۳)	۵/۸ (۰/۳)	۶/۶ (۰/۴)	۶/۲ (۰/۴)		
۲/۰۵ (۰/۳)	۲/۰۳ (۰/۳)	۲/۰۳ (۰/۷)	۱/۹۶ (۰/۴)	چگالی (g/cm ³) مقاومت سایشی (دور) استحکام کششی (g/tex) ازدیاد طول تا پارگی (%)	شیشه پوشش داده شده با نخ پلی استر بافتی شده
۴۹/۱ (۶/۵)	۴۳/۶ (۴/۴)	۳۵/۵ (۴/۳)	۴۰/۳ (۴/۲)		
۴۸/۹ (۲)	۴۷/۳ (۲)	۴۸/۳ (۲)	۴۲/۴ (۳)		
۶/۵ (۰/۶)	۶/۵ (۰/۳)	۶/۵ (۰/۵)	۷ (۰/۴)		
* استحکام کششی نخ یا الیاف بر حسب g/tex معین شده و بیانگر مقدار نیروی اعمال شده به یک واحد tex است.		۲/۵۴ (۱)	۲/۵۴ (۱)	چگالی (g/cm ³) مقاومت سایشی (دور) استحکام کششی (g/tex) ازدیاد طول تا پارگی (%)	نخ شیشه
		۲۷/۸ (۳/۸)	۵۷/۹ (۴)		
		۵/۳ (۰/۶)	۵/۳ (۰/۶)		

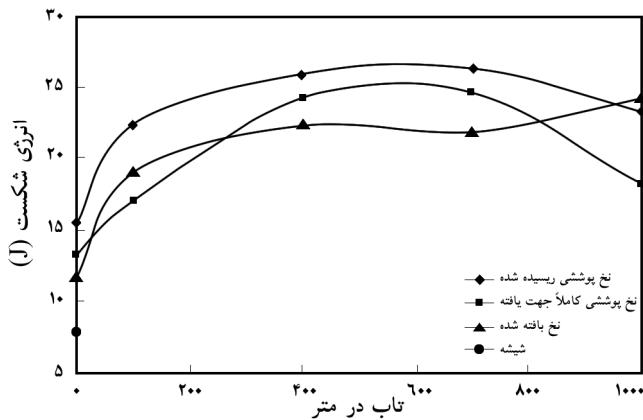

شکل ۳- انرژی شکست در جهت الیاف قطعات کامپوزیتی تقویت شده با انواع نخهای پوششی در تابهای مختلف و مقایسه آنها با قطعه کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه.


چگالی کم شده و چگالی نخ پوششی را کاهش و مقاومت سایشی نخ شیشه را افزایش می دهد و می توان دریافت که نیروی حد تحمل و ازدیاد طول الیاف تا پارگی نخهای پوششی نسبت به نخ شیشه افزایش می یابد و همچنین افزایش تاب، باعث افزایش نمره و مقاومت سایشی نخ پوششی در برابر عوامل فرایندی و موجب کاهش استحکام کششی و مدول اولیه نخهای پوششی می شود.

بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتهای تهیه شده
با استفاده از آزمون کشش، استحکام کششی، مدول کششی و درصد ازدیاد طول تا پارگی و میزان جذب انرژی کامپوزیتهای تک جهتی تقویت شده با نخهای پوششی در جهت موازی و عمود بر الیاف بدست آمد که نتایج آن در شکلهای ۱ تا ۶ آورده شده است.

یکی از ویژگیهای مهم کامپوزیتهای هیبریدی نسبت استحکام به وزن عالی آنهاست [۱۰]. چگالی قطعات هیبریدی تهیه شده بر اساس قانون مخلوطها محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که وجود نخهای پوششی در کامپوزیتهای تقویت شده باعث کاهش چگالی نسبت به کامپوزیتهای تقویت شده با نخ شیشه می شود و میزان تاب اثری بر چگالی کامپوزیت ندارد. در ضمن، کلیه نتایج تجربی بدست آمده از آزمونهای فیزیکی و مکانیکی به وسیله نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS به روش تحلیل واریانس یک طرفه و دو طرفه و مقایسه دو به دوی آنها به روش LSD بررسی شده است.

خواص کششی در جهت الیاف


نتایج بدست آمده از آزمایش کشش قطعات هیبریدی در جهت الیاف در شکلهای ۱ تا ۳ آورده شده است و نشان می دهد که استحکام کششی و

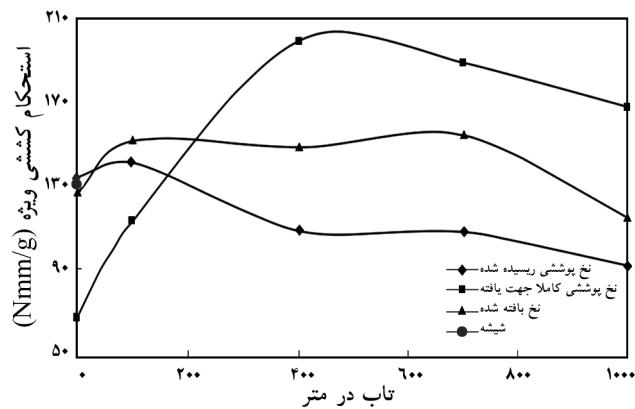

شکل ۱- استحکام کششی ویژه در جهت الیاف قطعات کامپوزیتی تقویت شده با انواع نخهای پوششی در تابهای مختلف و مقایسه آنها با قطعه کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه.

نتایج و بحث

بررسی خواص فیزیکی نخ پوششی
عملیات پوشش دهی نخ شیشه به وسیله الیاف پلی استر با ساختار نخ رسیده شده با پرزهای بلند، کاملاً جفت یافته رشتہ ای و بافته شده با حالت پفكی روی خواص و چگالی نخ هیبریدی اثر می گذارد.
از آنجا که چگالی الیاف شیشه نوع E برابر $2/54 \text{ g/cm}^3$ و چگالی الیاف پلی استر 738 g/cm^3 گزارش شده است [۲]، چگالی نخهای پوششی تهیه شده با مقادیر مختلف پوسته پلی استر محاسبه و نتایج آن همراه با نتایج تجربی در جدول ۲ آورده شده است. نتایج نشان می دهد که عملیات پوشش دهی باعث کاهش چگالی نخ و بهبود خواص مکانیکی می گردد. افزایش میزان تاب باعث افزایش میزان پوسته با

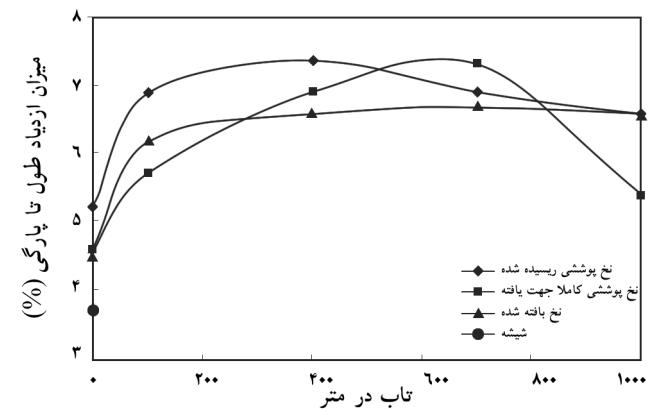

شکل ۲- میزان ازدیاد طول تا پارگی در جهت الیاف قطعات کامپوزیتی تقویت شده با انواع نخهای پوششی در تابهای مختلف و مقایسه آنها با قطعه کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه.

جدول ۳ - نیروی چسبندگی نخهای پوششی به ماتریس در تابهای مختلف بر حسب نیوتن (اعداد داخل پرانتز انحراف معیار مقادیر محاسبه شده است).

نیروی چسبندگی (N)				نوع نخ
میزان تاب در متر				
۱۰۰	۴۰۰	۷۰۰	۱۰۰۰	
۹/۸۹ (۷/۷)	۱۴/۳ (۳)	۱۳/۵ (۲/۲)	۱۴/۰۱ (۲/۵)	شیشه پوشش داده شده با نخ ریسیده شده
۷/۴ (۳)	۸/۱ (۱/۵)	۶/۴ (۴)	۷/۷۸ (۲/۹)	شیشه پوشش داده شده با نخ کاملاً جهت یافته
۳/۸۷ (۰/۶)	۶/۷۹ (۱/۹)	۷/۵ (۱/۷)	۸/۸ (۱/۴)	شیشه پوشش داده شده با نخ باقته شده
—	—	—	۲/۶۸ (۰/۷)	شیشه

استحکام ضربه‌ای

یکی از معایب بزرگ کامپوزیتهای پلیمری با ماتریس پلیمرهای گرما سخت، مقاومت در برابر ضربه کم آنهاست [۹] و حالت شکنندگی این کامپوزیتها باعث شده تا در اثر نیروهای ناگهانی انرژی کمی را جذب و مکانیسم شکست پیچیده‌ای را به نمایش گذارند [۱۱]. یکی از راههای افزایش استحکام ضربه‌ای و جلوگیری از تخریب ناگهانی قطعه عملیات هیبریدی کردن است [۱۶].


انرژی جذب شده در اثر اعمال نیروی ضربه بر آمیزه‌های تقویت شده با الیاف پوششی در شکل ۷ آورده شده است. نتایج نشان می‌دهد

استحکام کششی در جهت عمود بر الیاف


یکی از نقاط ضعف کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف تک جهتی استحکام ضعیف در جهت عمود بر الیاف است [۱۰] که باعث رشد ترک در سطح مشترک الیاف و رزین شده و موجب کاهش استحکام کششی، فشاری، خمشی و میزان جذب انرژی قطعات ساخته شده می‌گردد [۱۱] و این افت استحکام در سیستمهای رشتہ پیچی و پولترورزن که از الیاف ممتد و موازی استفاده می‌شود بشدت مشاهده می‌گردد [۱۲] و همچنین با توجه به مکانیسم شکست قطعات کامپوزیتی در بعضی موارد جداسازی لایه‌ها، به علت عدم وجود الیاف تقویت کننده در ضخامت مشاهده می‌شود [۱۳]. روشهایی برای کنترل مکانیسم رشد ترک پیشنهاد شده است، از جمله استفاده از تقویت کننده‌های سه بعدی تا حدودی در موارد خاص این مشکل را بطرف کرده است [۱۴].

یکی از ویژگیهای خاص نخهای پوششی وجود نواحی برجسته روی نخ مرکزی است که در اثر تاب روی نخ بوجود آمد و ساختار ویژه نخ پوششی باعث چسبندگی مکانیکی و شیمیابی بهتر به ماتریس می‌شود [۱۵].

نتایج بدست آمده از آزمون استحکام کششی در جهت عمود بر الیاف در شکلهای ۴ تا ۶ آورده شده است و نشان می‌دهد که استحکام ویژه، ازدیاد طول تا پارگی و میزان جذب انرژی قطعات تقویت شده به کمک نخ پوششی با پوسته ریسیده شده در تابهای مختلف از موارد دیگر بیشتر و در تاب ۱۰۰۰ نسبت به کامپوزیت تقویت شده با الیاف شیشه بیش از دو برابر افزایش یافته است.

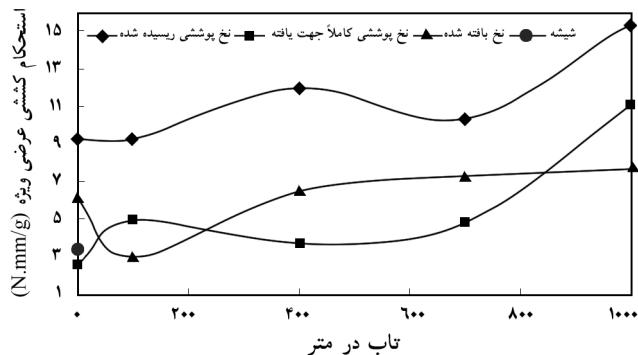

شکل ۴- استحکام کششی عرضی ویژه در جهت عمود بر الیاف قطعات کامپوزیتی تقویت شده با انواع نخهای پوششی در تابهای مختلف و مقایسه آنها با قطعه کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه.

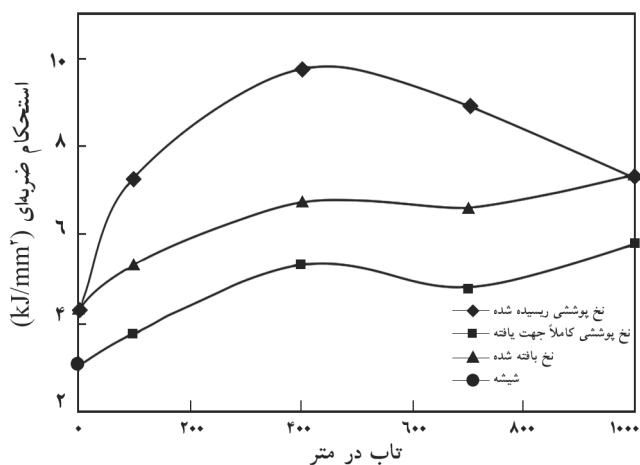


شکل ۷- استحکام ضربه‌ای قطعات کامپوزیتی تقویت شده با انواع نخهای پوششی در تابهای مختلف و مقایسه آنها با قطعه کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه.


تقریباً با سختی قطعات تقویت شیشه با الیاف شیشه یکسان است (شکل ۸).

تعیین میزان چسبندگی نخهای تقویت کننده به رزین

یکی از روشهای ساده برای تعیین میزان چسبندگی الیاف یا نخ به ماتریس، آزمون پوسته کندن (peel test) است [۱۶]. با استفاده از این آزمون می‌توان استحکام چسبندگی یانوروی لازم برای جدا کردن الیاف و نخ از ماتریس را مشخص و از نیروهای معین شده چنین استنباط کرد که نیروی سطح مشترک الیاف یا نخ با ماتریس به چه میزان است و آیا در

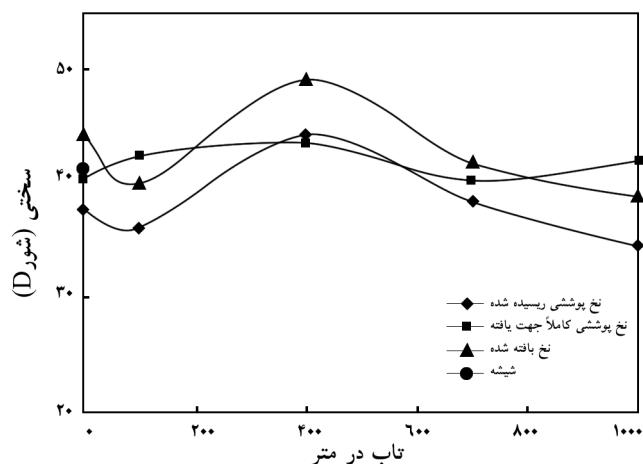


شکل ۸- سختی قطعات کامپوزیتی تقویت شده با انواع نخهای پوششی در تابهای مختلف و مقایسه آنها با قطعه کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه.

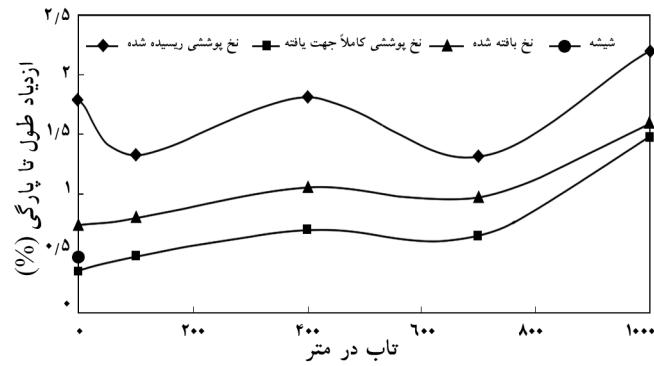


شکل ۵- افزایش طول تا پارگی در جهت عمود بر الیاف قطعات کامپوزیتی تقویت شده با انواع نخهای پوششی در تابهای مختلف و مقایسه آنها با قطعه کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه.

که نخ پوششی با پوسته نخ رسیده شده در تاب ۴۰۰ بیشترین استحکام ضربه‌ای را داشته است. این امر به دلیل ساختار پفكی، پرزدار و بر جسته‌ای است که نخ پوسته روی نخ مغزه شیشه ایجاد می‌کند و همچنین خصوصیات ذاتی و انعطاف‌پذیری، الیاف پلی استر باعث شده که میزان جذب انرژی نسبت به کامپوزیت تقویت شده با الیاف شیشه بیش از سه برابر افزایش یابد.

سختی سطحی ترکیبات کامپوزیتی برای کاربردهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. سختی قطعات ساخته شده با نخهای پوششی

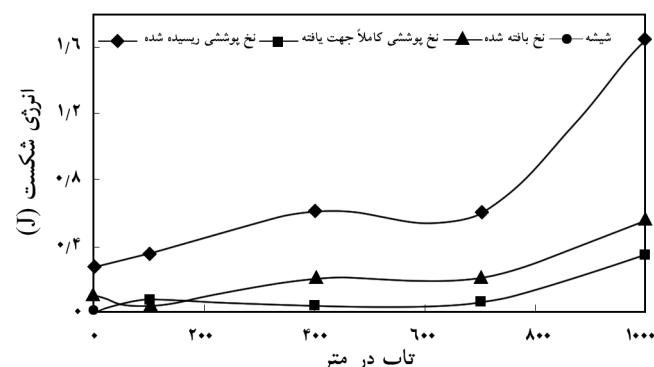


شکل ۶- انرژی شکست در جهت عمود بر الیاف قطعات کامپوزیتی تقویت شده با انواع نخهای پوششی در تابهای مختلف و مقایسه آنها با قطعه کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه.

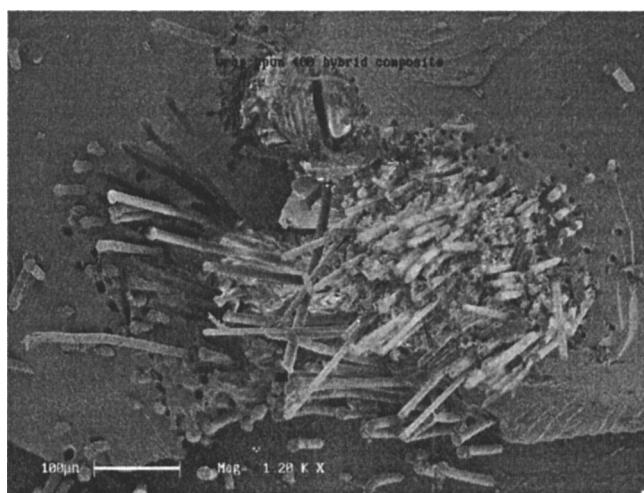


شکل ۱۱- تصویر میکروسکوپ الکترونی از میزان نفوذ رزین به ساختار داخلی نخ در کامپوزیت هیبریدی با نخ پوششی ریسیده شده با تاب ۴۰۰ در متر.

پوششی با ساختارهای مختلف و وجود پستی و بلندیهایی که روی نخ پوششی در اثر اعمال تاب بوجود آمده، چسبندگی مکانیکی نخ به رزین افزایش یافته به حدی که تکه هایی از رزین به همراه نخ پوششی از سطح قطعه بیرون کشیده شده اند. شکل ۹ (الف) نشان می دهد که نخ شبیه در مرکز نخ پوششی قرار گرفته و نخهای پلی استر ریسیده شده پوشش مناسبی روی نخ مرکزی ایجاد کرده است، به حدی که فضای لازم برای نفوذ رزین به مرکز نخ فراهم شده است و نقاط بر جسته ایجاد شده به وسیله نخ پوسته و تاب می تواند چسبندگی شیمیایی و مکانیکی نخ به رزین را فراهم کند. شیار ایجاد شده در اثر بیرون کشیدن نخ از داخل تعدادی از الیاف پر زمانند پوسته هنوز در داخل رزین وجود دارد که نشان دهنده درگیری مکانیکی و چسبندگی خوب نخ به رزین است.

بررسیهای انجام شده به کمک میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی ۱۲۰۰ برابر از سطح قطعات هیبریدی که تحت نیروی کششی

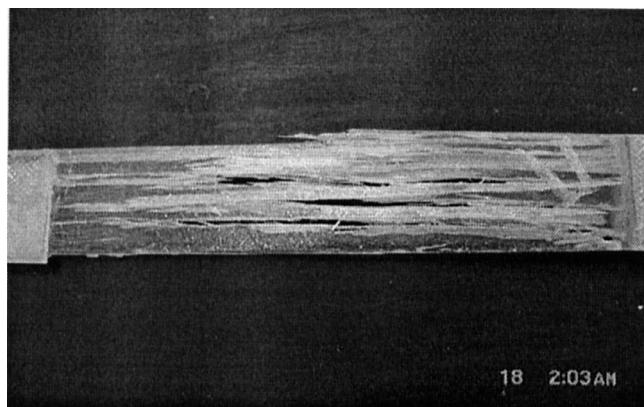

شکل ۱۲- نحوه شکست کامپوزیت تقویت شده با الیاف شبیه.

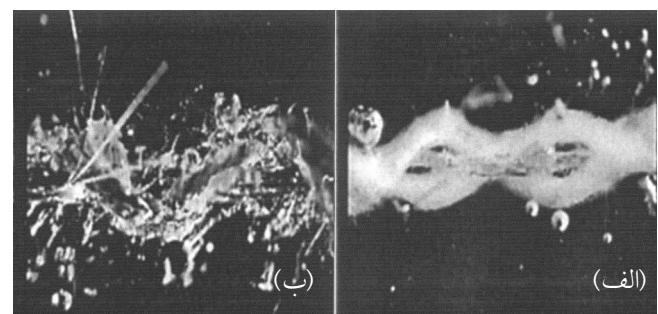


شکل ۹- نخ پوششی با پوسته نخ ریسیده شده با تاب ۴۰۰ : (الف) نخ پوششی در رزین و (ب) شیار نخ پوششی.

اثر اعمال نیروهای مکانیکی به قطعه الیاف و نخ چسبندگی لازم را به ماتریس دارند تا در مقابل نیروی رشد ترک در سطح مشترک مقاومت کنند. مشاهدات و نتایج عملی بدست آمده از آزمایش‌های تعیین میزان چسبندگی نخهای تقویت کننده به رزین و استحکام کششی قطعات کامپوزیتی در جهت عمود بر الیاف (transverse) بررسیهای میکروسکوپی انجام شده از سطح شکست نشان دهنده بهبود چسبندگی نخهای پوششی مغزه - تاب به ماتریس است. نتایج ارائه شده در جدول ۳ و شکل‌های ۴ تا ۶ نشان می دهد که تاب اثر زیادی بر میزان چسبندگی نخ پوششی به رزین ندارد، بلکه ساختار نخ پوسته و عمق و سطح نقاط ناهموار اثر چسبندگی مکانیکی و شیمیایی را معین می کنند. نتایج نشان می دهد که میزان چسبندگی نخ پوششی با پوسته ریسیده شده در مقایسه با چسبندگی نخ شبیه به ماتریس بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

دیگر ساختار کامپوزیتهای هیبریدی
به کمک میکروسکوپ نوری عکس‌هایی از سطح قطعات پوسته کن شده گرفته شد. مشاهدات نشان می دهد که در اثر کنده شدن پوسته نخهای



شکل ۱۰- تصویر میکروسکوپ الکترونی از میزان چسبندگی رزین به نخ در کامپوزیت هیبریدی با نخ پوششی ریسیده شده با تاب ۴۰۰ در متر.

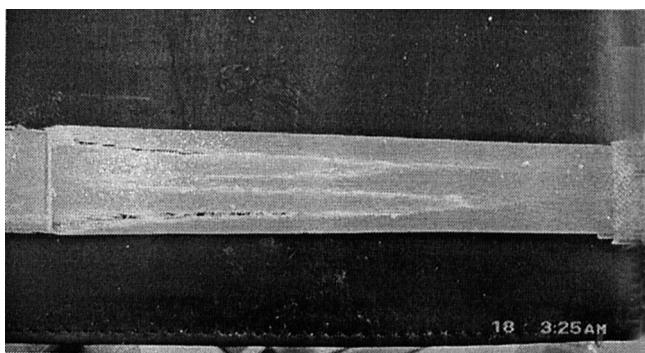


شکل ۱۵- نحوه شکست کامپوزیت تقویت شده با نخ پوششی با پوسته بافته شده با تاب ۴۰۰ در متر.

چون نخهای پوششی با پوسته کاملاً جهت یافته سطح صافتری دارند به ترک امکان بیشتری داده می شود تا در سطح مشترک نخ و رزین رشد کند، اما در قطعات تقویت شده با نخ پوششی بافته شده، چون نخ پوسته حالت پفكی و حجیم داشته و چسبندگی بهتری به رزین دارد، مشاهده می شود که امکان رشد ترک در نخ پوششی با پوسته بافته شده کمتر از نخ پوششی با پوسته نخ کاملاً جهت یافته است و نتایج بدست آمده در این مقاله مشاهدات را تأیید می کنند.

نتیجه گیری

پوشش دهنده الیاف شیشه به وسیله الیاف پلی استر با تابهای مختلف سبب کاهش چگالی، افزایش استحکام کششی ویژه، ازدیاد طول تا پارگی و جذب انرژی کششی بیشتر در جهت موازی و عمود بر الیاف در قطعات کامپوزیت تقویت شده با نخهای پوششی می شود و استحکام ضربه ای را افزایش می دهد. بررسی اثر نوع ساختار نخ پوششی نشان می دهد که نخ پوششی با پوسته نخ ریسیده شده، بهترین خواص فیزیکی و مکانیکی را دارد و آن هم به دلیل وجود نواحی برجسته و پرزهای است که روی ساختار نخ پوششی قرار دارد و همچنین نخهای پوششی با نخ بافته شده به دلیل پفكی بودن نخ پوسته افزایش چسبندگی الیاف، جذب انرژی بهتر و بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی را نشان می دهد. افزایش تاب باعث افزایش نقاط برجسته و کاهش فضای لازم برای نفوذ رزین به مرکز نخ پوششی و افت خواص می شود، اما در تاب بهینه ۴۰۰ بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی مشاهده می شود، به نحوی که استحکام کششی ویژه، ازدیاد طول تا پارگی و جذب انرژی کششی در جهت الیاف به ترتیب $50/2, 65/6$ و 300 درصد و در جهت عمود بر الیاف بیش از دو برابر و میزان جذب انرژی ضربه ای بیش از سه برابر

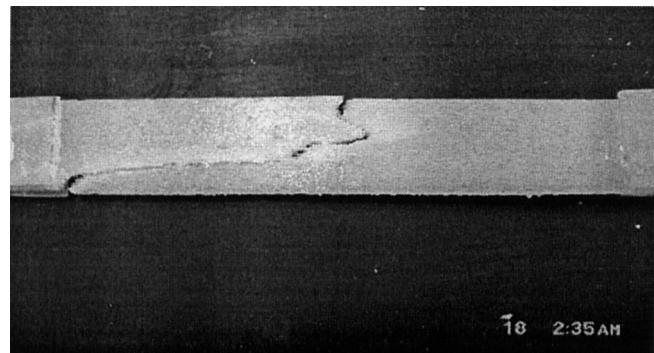


شکل ۱۳- نحوه شکست کامپوزیت تقویت شده با نخ پوششی با پوسته ریسیده شده با تاب ۴۰۰ در متر.

در جهت الیاف شکسته شده اند در شکلها ۱۰ و ۱۱ آورده شده است و نشان می دهد که چسبندگی الیاف پلی استر به رزین و نفوذ رزین پلی استر به ساختار داخلی نخ پوششی ریسیده شده با تاب ۴۰۰ مطلوب است.

عکسهایی که از سطح قطعات کامپوزیتی برداشت شده است نشان می دهد که در اثر نیروی کششی اعمال شده در جهت الیاف سطح شکست قطعات کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه (شکل ۱۲) بسیار مخرب بوده و ترک در سطح مشترک الیاف و رزین در نواحی زیادی رشد پیدا کرده و باعث جدایی الیاف از رزین و باز شدن لایه ها از هم شده است. اما، در قطعاتی که نخ هیبریدی شیشه با پوسته نخ پلی استر ریسیده شده (شکل ۱۳) بکار رفته، سطح شکست مخرب نبوده و چون چسبندگی نخ به رزین افزایش یافته امکان رشد ترک در سطح مشترک نخها و رزین کاهش یافته است و به ترک امکان حرکت در سطح مشترک داده نشده است.

از مقایسه شکلها ۱۴ و ۱۵ می توان تفاوت میان ساختار نخ پوششی کاملاً جهت یافته و بافته شده را مشاهده کرد و این نتیجه را گرفت که

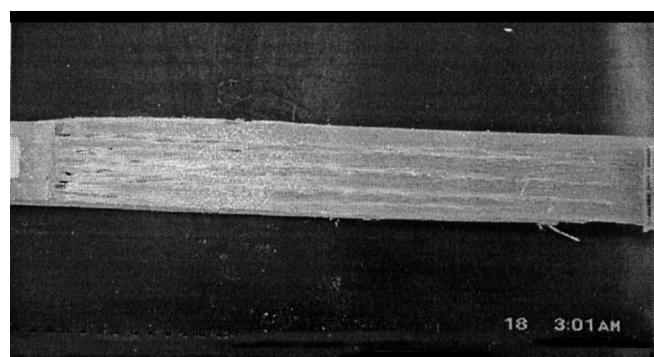

شکل ۱۴- نحوه شکست کامپوزیت تقویت شده با نخ پوششی با پوسته کاملاً جهت یافته با تاب ۴۰۰ در متر.

قدردانی
از آقای مهندس ظهیر امامی مدیر عامل شرکت تولیدی و صنعتی فراسان و آقای دکتر موسوی پور غربی به دلیل همکاری و راهنماییهای بی شائمه در این طرح صمیمانه قدردانی می شود.

افزایش می یابد. بررسیهای میکروسکوپی نشان می دهد که وجود الیاف پلی استر با ساختارهای متفاوت روی نخ شیشه بر مکانیسم شکست و رشد ترک تأثیر می گذارد و ساقط شدگی را با جذب انرژی بیشتر به تعویق و از شکست محروم و جدایی لایه ها جلوگیری می کند.

مراجع

1. Hancox N.L.; *Fiber Composite Hybrid Materials*; Applied Science, London, UK, 1981.
2. Clemans S.R.; *Advances in Composites*; **3**, Charlotte, USA, 1987.
3. Lauke B., Bunzel U. and Schneider K., Effect of Hybrid Yarn Structure on the Delamination Behaviour of Thermo-Plastic Composites , *Composites*; **29A**, 1397-1409, 1998.
4. Chaudhuri R.A. and Garala H., Analytical/ Experimental Evaluation of Hybrid Commingled Carbon/Glass/Epoxy Thick-Section Composites under Compression , *J. Compos. Mater.*; **29**, 13, 1695-1718, 1995.
5. Suensson N. and Shishoo R., Interlaminar Fracture of Commingled GF/PET Composite Laminates , *J. Compos. Mater.*; **32**, 20, 1808-1835, 1998.
6. Natarajan S. and Michielsen S., Using Confocal Raman Microscopy to Determin the Structure and Orientation of the PET Interior of PET/PP Core / Shell Fibers , *J. Text. Res.*; **69**, 12, 903-907, 1999.
7. <http://www.meyer-snamo.com>, Stretch Twisted Yarns , 2002.
8. Qiu Y. and Schwartz P., Micromechanical Behavior of Kevlar-149/S-Glass Hybrid Seven-Fiber Microcomposites , *Compos. Sci. Technol.*; **47**, 289-301, 1993.
9. Cantwell W.J. and Morton J., The Impact Resistance of Composite Materials , *Composites*; **22**, 5, 347-362, Sep.1991.
10. Crawford R.J.; *Plastics Engineering*; Queen's Belfast, UK, 1998.
11. Jones D. and Dibenedetto T., Fiber Fracture in Hybrid Composite Systems , *Compos. Sci. Technol.*; **51**, 53-62, 1994.
12. Carroll M. and Ellyin F., The Rate Dependent Behaviour of $\pm 55^\circ$ Filament Wound Glass Fiber/Epoxy Tubes under Biaxial Loading , *Compos. Sci. Technol.*; **55**, 391-403, 1995.
13. French M.A. and Pritchard G., The Fracture Surfaces of Hybrid Fiber Composites , *Compos. Sci. Technol.*; **47**, 214-223, 1993.
14. Matthews F.L. and Rawlings R.D.; *Composite Materials: Engineering and Science*; Chapman and Hall, 1994.
15. Cheon S.S., Lim T.S. and Lee D.G., Impact Energy Absorption Characteristics of Glass Fiber Hybrid Composites , *Compos. Struc.*; **46**, 267-278, 1999.
16. Alimuddin M.A. and Piggott M.R., Fracture Toughness of Fiber-Polymer Interfaces Estimated from Single Fiber Peel Tests , *Polym. Compos.*; **20**, 5, 655-663, Oct. 1999.